



FÄRGER OCH BELÄGGNINGAR
FÄRGER

MILJÖMÄRKNING FÖR
INOMHUS



MILJÖMÄRKNING FÖR INOMHUS


INGREDIENS		KONCENTRATION [%]
1	Water	17,0
2	EXOdis PC540i	0,6
3	EXOdis PC185	0,2
4	Defoamer	0,2
5	Titanium white	14,0
6	Plastorit 0000	5,0
7	Calplex 2	10,0
8	Socal P-2	7,0
9	Talc M15	7,0
10	Dorkafill H	7,0
11	Water	1,3
12	Hydroxyethylcellulose (1% aqueous solution)	10,0
13	Synexil SAB 05	20,0
14	Polyether thickener	0,4
15	Biocide	0,1
16	Defoamer	0,2



Beständighetsklass för våtskurning	EN 13300	II
Viskositet	Brookfield, S64, 20rpm	10200 mPa·s
Glans vid 85°	ISO 2813	2.7
Kontrastförhållande vid spridningshastighet 8 m²/l	ISO 6504-3	99,3%
Spridningshastighet vid kontrastförhållande 98,0 %	ISO 6504-3	10 m²/l

Procedur:

1. Blanda komponenterna 1–4.
2. Tillsätt komponenterna 5–10 långsamt under omrörning och blanda tills en homogen vätska erhålls.
3. Mal tills önskad finhet uppnås.
4. Tillsätt komponenterna 11–16 till pigmentuppslamningen och blanda tills en homogen vätska erhålls.

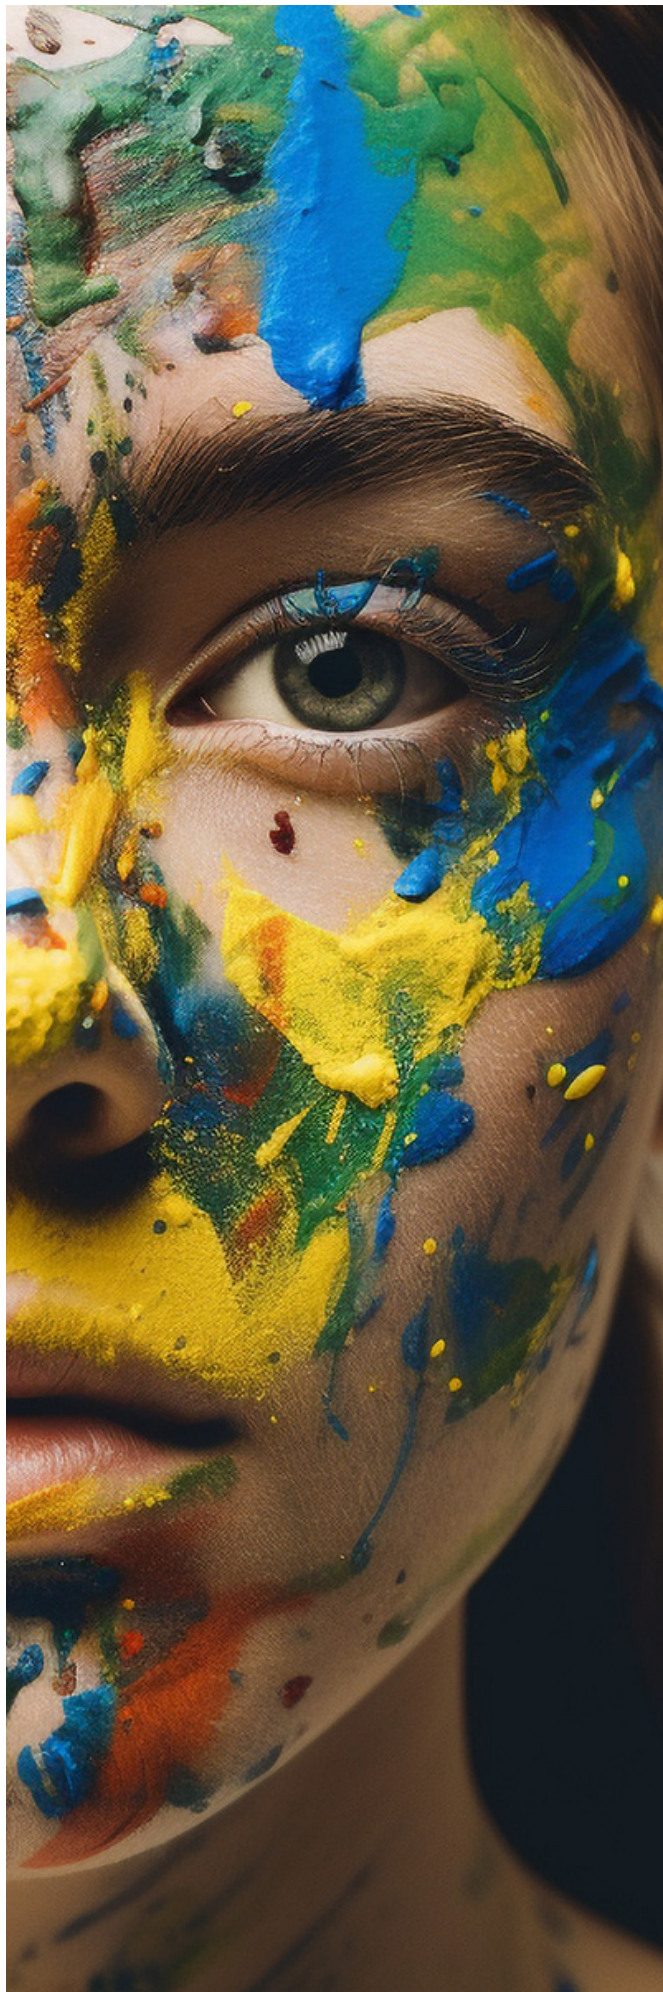

Texten i detta dokument har maskinöversatts.
Den kan innehålla fel.

Informationen i katalogen anses vara korrekt och så gott vi vet, men bör endast betraktas som en introduktion. Detaljerad information om produkterna finns i TDS och MSDS. Förslag på produkttillämpningar är baserade på vår bästa kunskap.

Ansvaret för att produkterna används i enlighet med eller på annat sätt med den föreslagna tillämpningen och för att fastställa produktens lämplighet för dina egna syften vilar på användaren.

All upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella och industriella rättigheter och de därav följande rättigheterna att använda denna publikation och dess innehåll har överförts till PCC Rokita SA, PCC EXOL SA och andra företag i PCC-koncernen eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehålls.

Användare/läsare har inte rätt att reproducera denna publikation helt eller delvis, inte heller har de rätt att reproducera den (med undantag för reproduktion för personligt bruk) eller överföra den till tredje part.

Tillståndet att reproducera den för personligt bruk gäller inte för uppgifter som används i andra publikationer, i elektroniska informationssystem eller i andra mediepublikationer. PCC Rokita SA och PCC EXOL SA ansvarar inte för uppgifter som publiceras av användare.

Besök koncernens affärsplattform för att ta del av hela utbudet av färg- och lackprodukter.

www.products.pcc.eu

PCC-gruppen
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-post: products@pcc.eu

