



ΦΑΡΒΙ ТА ПОКРИТТЯ
ΦΑΡΒΙ

ΦΑΡΒΑ DTM WB



ФАРБА DTM WB

	ІНГРЕДІЄНТ	КОНЦЕНТРАЦІЯ [%]
1	Water	6,0
2	EXOdis PC540a	0,8
3	ROKAdis 900A/25	0,8
4	Defoamer	0,3
5	Titanium white	16,0
6	Luzenac 0	7,0
7	Hydrophilic fumed silica	0,2
8	EXOhib PC108	1,6
9	Water	5,0
10	Alberdingk AC 2403	55,0
11	Coalescent	2,2
12	Surface wetting agent	0,2
13	exohib-pc500	0,4
14	HEUR additive I (50% solution)	4,0
15	HEUR additive II (50% solution)	0,1
16	Biocide	0,1
17	Defoamer	0,3



Вязкість Брукфілд, S64, 20 об/хв 3300 mPa·s

Адгезія після 48 годин тесту Machu* ISO 2409 0


Адгезія до тесту Machu* ISO 2409 0

Пухирі після 48 годин тесту Machu* ISO 4628-2 3-3 (S3), зникають через 24 години

Іржа після 48 годин тесту Machu* ISO 4628-3 Ri 0

Процедура:

1. Змішайте компоненти 1–4.
2. Повільно, перемішуючи, додавати компоненти 5–7 і перемішувати до отримання однорідної рідини.
3. Подрібнюйте, поки не буде досягнута бажана тонкість.
4. До суспензії пігменту додати компоненти 8–17 і перемішати до отримання однорідної рідини.
5. * Зразки покриттів, нанесених на сталеві пластини, занурювали на 48 годин при 40°C у розчин Machu (50 г NaCl, 10 г оцтової кислоти та 5 г 30% H₂ O₂, розчинених в 1 л дистильованої води). 24 години випробування Machu зазвичай відповідають 500 годинам випробування сольовим туманом.

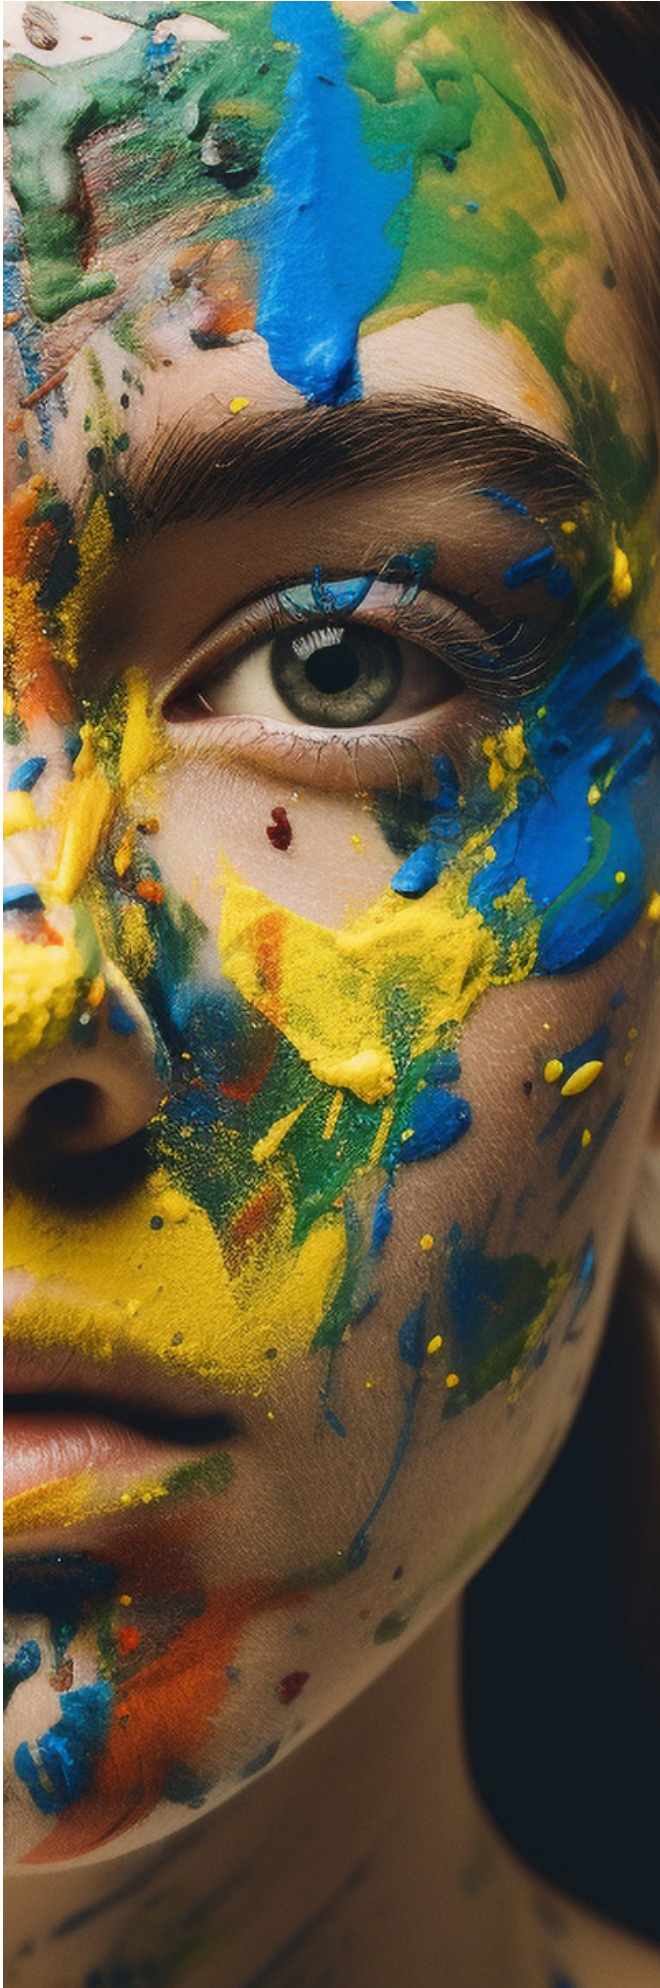

Текст у цьому документі перекладено автоматично.
Може містити помилки.

Інформація, що міститься в каталозі, вважається точною в даний момент, але повинна розглядатися лише як інформаційна. Детальна інформація про продукти міститься в TDS та MSDS. Пропозиції щодо застосування продуктів ґрунтуються на наших найкращих знаннях.

Користувач несе відповідальність за використання продукту в певних умовах або не в певних умовах запропонованого застосування, а також за визначення придатності продукту для власних цілей.

Всі авторські права, права на товарні знаки та інші права інтелектуальної та промислової власності, а також права на використання цієї публікації та її змісту передаються компаніям PCC Rokita SA, PCC EXOL SA та іншим компаніям групи PCC або їх ліцензиарам. Всі права захищені.

Користувач/читач не мають права відтворювати цю публікацію повністю або частково, а також копіювати її (за винятком особистого використання) або передавати третім особам.

Дозволені відтворення для особистого використання не поширюються на дані, використані в інших публікаціях, електронних інформаційних системах або інших публікаціях у засобах масової інформації. PCC Rokita SA та PCC EXOL SA не несуть відповідальності за дані, опубліковані користувачами.

Відвідайте безплатну платформу групи, щоб ознайомитися з повним асортиментом лакофарбової продукції.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

Польща

e-mail: products@pcc.eu

