



ФАРБИ ТА ПОКРИТТЯ
ФАРБИ

ФАРБА ДЛЯ
ВНУТРІШНЬОГО
ЕКОЛОГІКУ



ФАРБА ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЕКОЛОГІКУ

ІНГРЕДІЄНТ		КОНЦЕНТРАЦІЯ [%]
1	Water	17,0
2	EXOdis PC540i	0,6
3	exodis-pc185	0,2
4	Defoamer	0,2
5	Titanium white	14,0
6	Plastorit 0000	5,0
7	Calplex 2	10,0
8	Socal P-2	7,0
9	Talc M15	7,0
10	Dorkafill H	7,0
11	Water	1,3
12	Hydroxyethylcellulose (1% aqueous solution)	10,0
13	Synexil SAB 05	20,0
14	Polyether thickener	0,4
15	Biocide	0,1
16	Defoamer	0,2



Клас стійкості

до вологого
стирання

EN 13300

II

В'язкість

Брукфілд, S64, 20 об/хв

10200 mPa·s

Глянець 85°

ISO 2813

2.7

Коефіцієнт
контрастності
при витраті 8
м²/л

ISO 6504-3

99,3%


Швидкість
розтікання при
коефіцієнті
контрастності
98,0%

ISO 6504-3

10 м²/л

Процедура:

1. Змішайте компоненти 1–4.
2. Повільно, перемішуючи, додавати компоненти 5–10 і перемішувати до отримання однорідної рідини.
3. Подрібнюйте, поки не буде досягнута бажана тонкість.
4. До суспензії пігменту додати компоненти 11–16 і перемішати до отримання однорідної рідини.

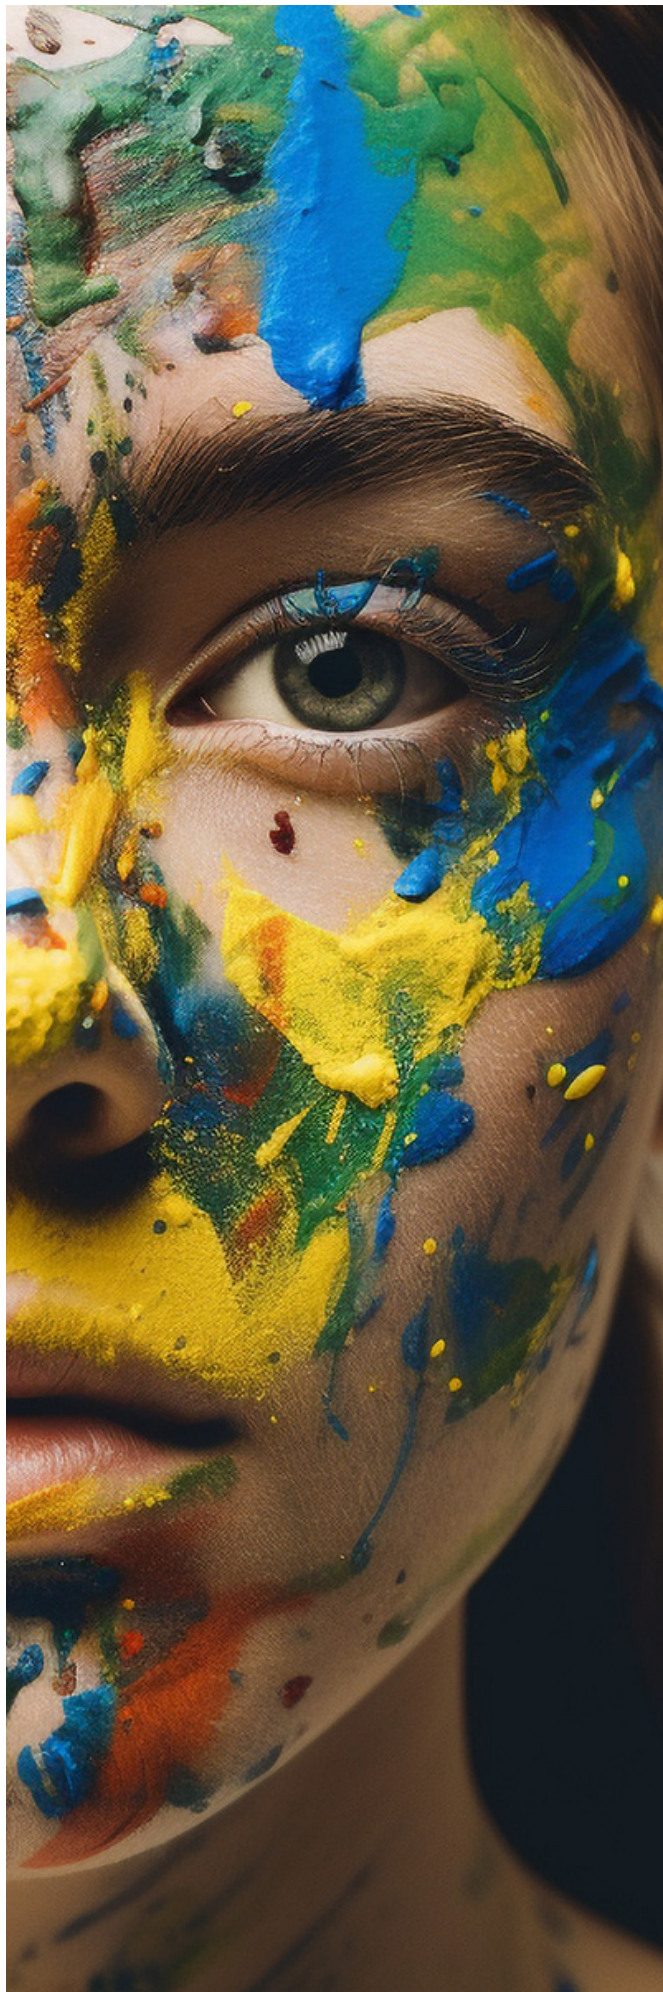

Текст у цьому документі перекладено автоматично.
Може містити помилки.

Інформація, що міститься в каталозі, вважається точною в даний момент, але повинна розглядатися лише як інформаційна. Детальна інформація про продукти міститься в TDS та MSDS. Пропозиції щодо застосування продуктів ґрунтуються на наших найкращих знаннях.

Користувач несе відповідальність за використання продукту в певних умовах або не в певних умовах запропонованого застосування, а також за визначення придатності продукту для власних цілей.

Всі авторські права, права на товарні знаки та інші права інтелектуальної та промислової власності, а також права на використання цієї публікації та її змісту передаються компаніям PCC Rokita SA, PCC EXOL SA та іншим компаніям групи PCC або їх ліцензіарам. Всі права захищені.

Користувач/читач не має права втворювати цю публікацію повністю або частково, а також копіювати її (за винятком особистого використання) або передавати третім особам.

Дозволені втворення для особистого використання не поширюються на дані, використані в інших публікаціях, електронних інформаційних системах або інших публікаціях у засобах масової інформації. PCC Rokita SA та PCC EXOL SA не несуть відповідальності за дані, опубліковані користувачами.

Відвідайте бленс-платформу групи, щоб ознайомитися з повним асортиментом лакофарбової продукції.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Польща

e-mail: products@pcc.eu

