



FARBY I LAKIERY
FARBY

FARBA DO WNĘTRZ ECOLABEL



FARBA DO WNĘTRZ ECOLABEL

SKŁADNIK		STĘŻENIE [%]
1	Water	17,0
2	EXOdis PC540i	0,6
3	EXOdis PC185	0,2
4	Defoamer	0,2
5	Titanium white	14,0
6	Plastorit 0000	5,0
7	Calplex 2	10,0
8	Socal P-2	7,0
9	Talc M15	7,0
10	Dorkafill H	7,0
11	Water	1,3
12	Hydroxyethylcellulose (1% aqueous solution)	10,0
13	Synexil SAB 05	20,0
14	Polyether thickener	0,4
15	Biocide	0,1
16	Defoamer	0,2



Klasa
odporności na
szorowanie na
mokro

EN 13300

II

Lepkość

Brookfield, S64, 20 obr./min

10200 mPa·s

Połysk w
temperaturze
85°

ISO 2813

2.7

Współczynnik
kontrastu przy
zużyciu 8 m²/l

ISO 6504-3


99,3%

Zużycie przy
współczynniku
kontrastu
98,0%

10 m²/l

Procedura:

1. Wymieszać składniki 1–4.
2. Powoli dodawać składniki 5–10, wytrząsając, i mieszać do uzyskania jednorodnej cieczy.
3. Mielić do uzyskania pożądanego stopnia rozdrobnienia.
4. Dodać składniki 11–16 do zawiesiny pigmentu i mieszać do uzyskania jednorodnej cieczy.

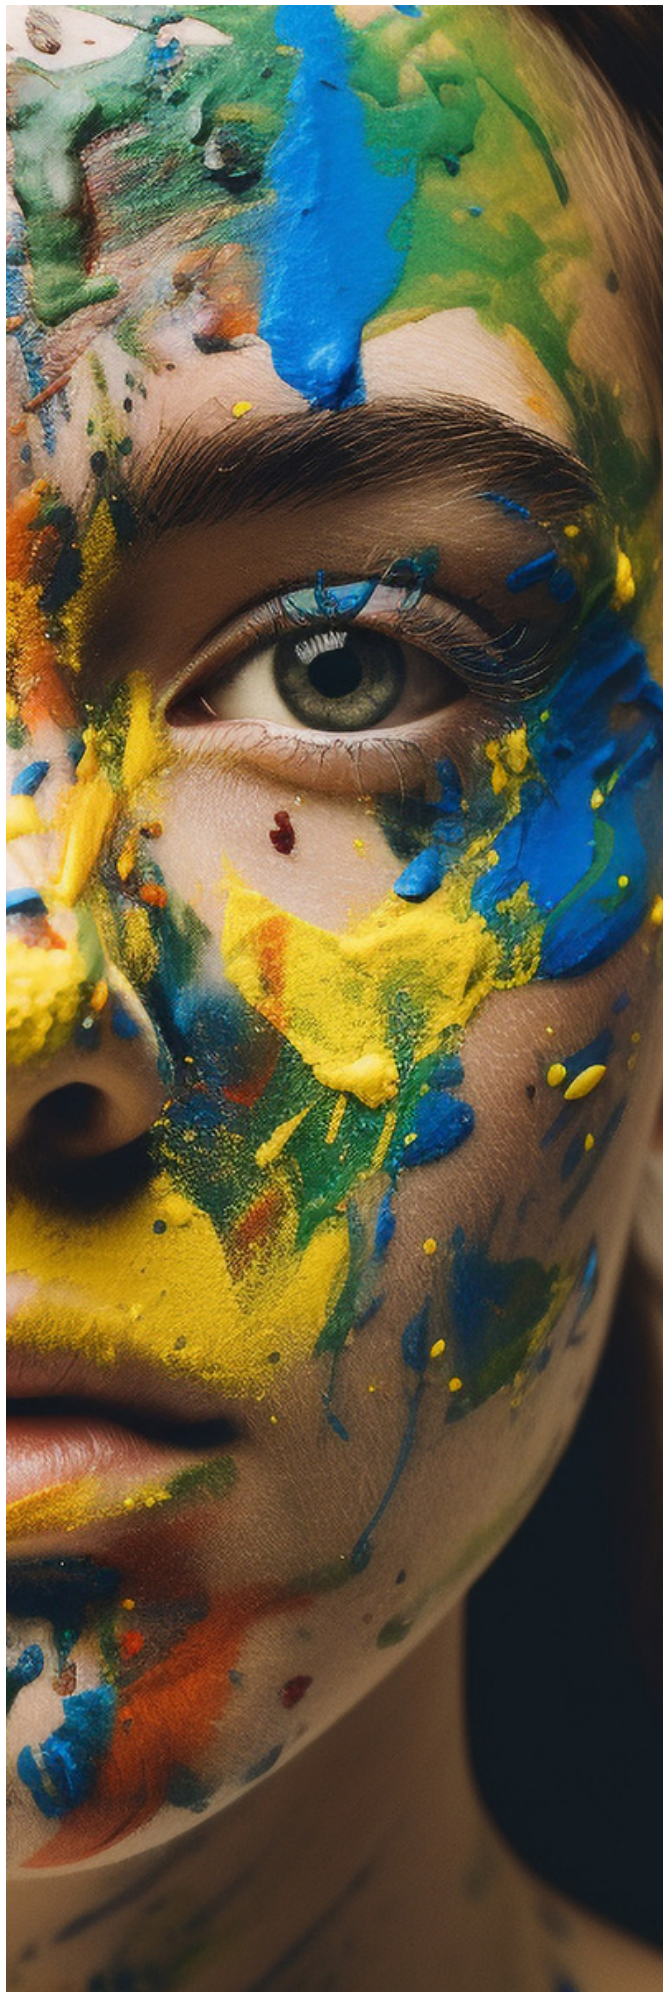

Uważa się, że informacje zawarte w katalogu są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale należy je traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe informacje o produktach dostępne są w TDS i MSDS. Sugestie dotyczące zastosowań produktów oparte są na naszej najlepszej wiedzy.

Odpowiedzialność za stosowanie produktów zgodnie lub niezgodnie z sugerowanym zastosowaniem oraz za określenie przydatności produktu do własnych celów należy do użytkownika.

Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz wynikające z nich prawa do korzystania z niniejszej publikacji i jej zawartości zostały przeniesione na PCC Rokita SA, PCC EXOL SA i inne spółki Grupy PCC lub ich licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownicy/czytelnicy nie są uprawnieni do powielania tej publikacji w całości ani w części, ani nie są uprawnieni do jej powielania (z wyłączeniem powielania na własny użytek) lub przekazywania ich osobom trzecim.

Zezwolenie na powielanie na własny użytek osobisty nie dotyczy danych wykorzystanych w innych publikacjach, w elektronicznych systemach informacyjnych, lub w innych publikacjach medialnych. PCC Rokita SA i PCC EXOL SA nie ponoszą odpowiedzialności za dane publikowane przez użytkowników.

Zapraszamy na platformę biznesową grupy kapitałowej, aby sprawdzić pełną ofertę produktów do farb i lakierów.

www.products.pcc.eu

Grupa PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

e-mail: products@pcc.eu

