



BARVY A NÁTĚRY
PIGMENTOVÉ KONCENTRÁTY



ŽLUTÝ OXID ŽELEZA, 60%

ŽLUTÝ OXID ŽELEZA, 60%

PŘÍSADA		KONCENTRACE [%]
1	Water	26,7
2	EXOdis PC800	7,5
3	EXOplast OTE3	5,0
4	Pigment Yellow 42	60,0
5	Defoamer	0,6
6	Hydrophilic fumed silica	0,1
7	Biocide	0,1




Viskozita	Brookfield, S34, 20 ot./min	2200 mPa·s
WB nátěry s pevností tónování	Kolorimetrie	●●●●○

Postup:

1. Smíchejte složky 1–3 a 2/3 odpěňovače.

2. Pomalu za stálého míchání přidejte pigment a oxid křemičitý (pro anorganické pigmenty) a míchejte, dokud se nezíská homogenní kapalina.
3. Melte, dokud nedosáhnete požadované jemnosti.

4. Přidejte zbývající 1/3 odpěňovače a biocid a míchejte 10 minut.

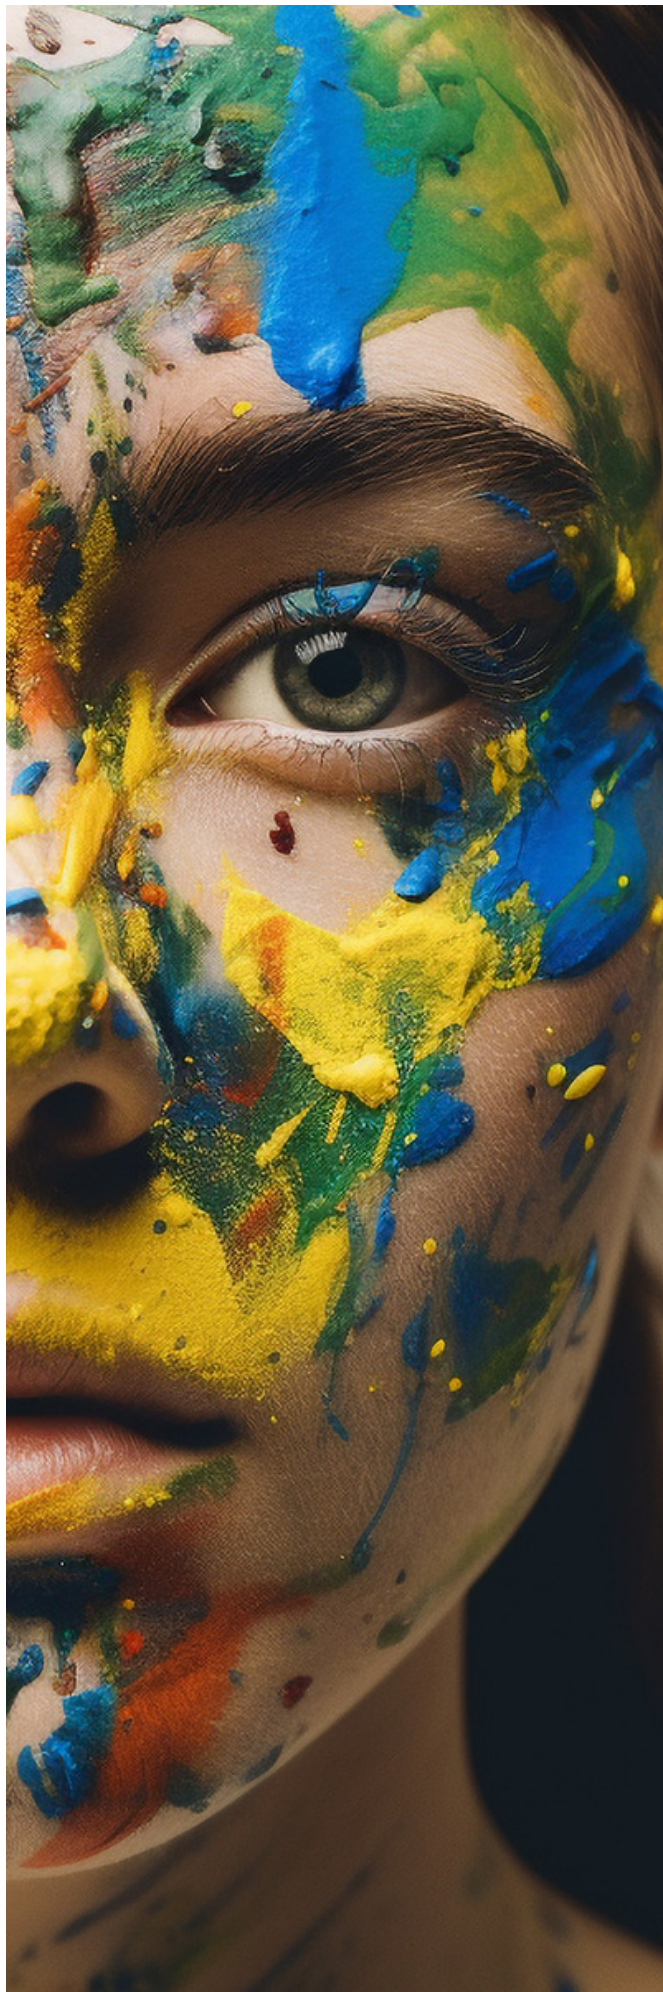

Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen. Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnosti PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte obchodní platformu skupiny
a prohlédněte si celou nabídku barev a laků.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polsko

e-mail: products@pcc.eu

