



VERVEN EN COATINGS
VERVEN

ECOLABEL VERF VOOR BINNEN



ECOLABEL VERF VOOR BINNEN


INGREDIËNT		CONCENTRATIE [%]
1	Water	17,0
2	EXOdis PC540i	0,6
3	EXOdis PC185	0,2
4	Defoamer	0,2
5	Titanium white	14,0
6	Plastorit 0000	5,0
7	Calplex 2	10,0
8	Socal P-2	7,0
9	Talc M15	7,0
10	Dorkafill H	7,0
11	Water	1,3
12	Hydroxyethylcellulose (1% aqueous solution)	10,0
13	Synexil SAB 05	20,0
14	Polyether thickener	0,4
15	Biocide	0,1
16	Defoamer	0,2



Weerstandsklasse tegen nat schrobben	EN 13300	II
Viscositeit	Brookfield, S64, 20 tpm	10200 mPa·s
Glans bij 85°	ISO 2813	2.7
Contrastverhouding bij strooihoeveelheid 8 m²/l	ISO 6504-3	99,3%
Spreidingspercentage bij contrastverhouding 98,0%	ISO 6504-3	10 m²/l

Procedure:

1. Meng componenten 1–4.
2. Componenten 5–10 langzaam, al roerend, toevoegen en mengen tot een homogene vloeistof is verkregen.
3. Maal totdat de gewenste fijnheid is bereikt.
4. Voeg componenten 11–16 toe aan de pigmentbrij en meng tot een homogene vloeistof is verkregen.

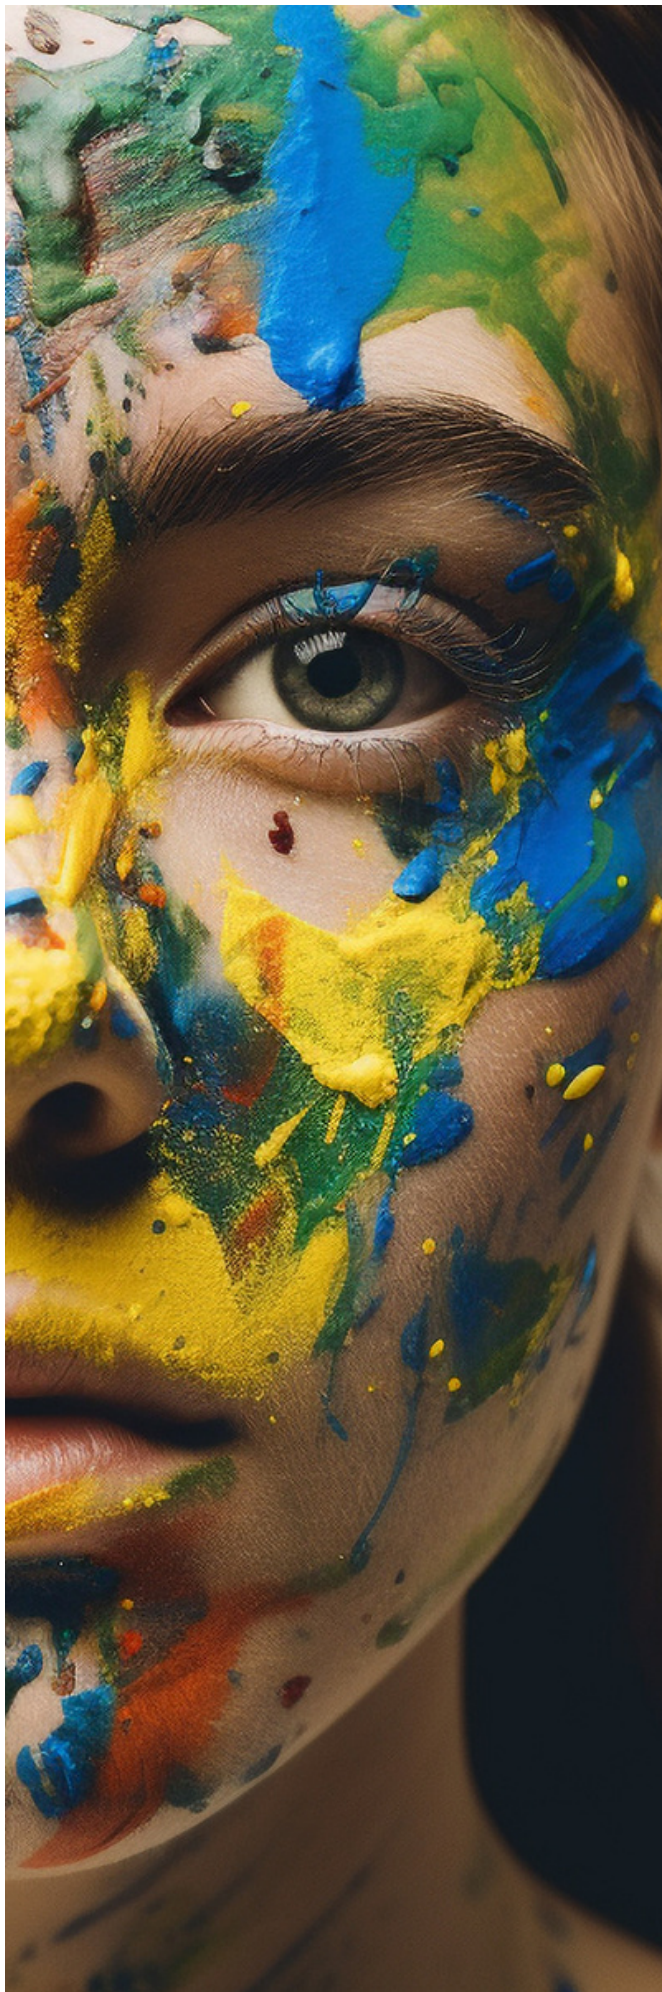

De tekst van dit document is automatisch vertaald. Deze kan fouten bevatten.

De informatie in de catalogus wordt verondersteld nauwkeurig te zijn en naar ons beste weten, maar moet uitsluitend als inleidend worden beschouwd. Gedetailleerde informatie over producten is beschikbaar in TDS en MSDS. Suggesties voor producttoepassingen zijn gebaseerd op onze beste kennis.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van producten in overeenstemming met de voorgestelde toepassing en voor het bepalen van de geschiktheid van producten voor uw eigen doeleinden ligt bij de gebruiker.

Alle auteursrechten, handelsmerkrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten en de daaruit voortvloeiende rechten om deze publicatie en de inhoud ervan te gebruiken, zijn overgedragen aan PCC Rokita SA, PCC EXOL SA en andere bedrijven van de PCC Group of zijn licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikers/lezers hebben niet het recht om deze publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te reproduceren (met uitzondering van reproductie voor persoonlijk gebruik) of over te dragen aan derden.

De toestemming tot reproductie voor persoonlijk gebruik geldt niet voor gegevens die worden gebruikt in andere publicaties, in elektronische informatiesystemen of in andere mediapublicaties. PCC Rokita SA en PCC EXOL SA zijn niet verantwoordelijk voor gegevens gepubliceerd door gebruikers.

Bezoek ons Capital Group-platform om het volledige assortiment producten voor verven en coatings te bekijken.

www.products.pcc.eu

PCC Groep
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-mail: products@pcc.eu

