



BARVY A NÁTĚRY
BARVY

DTM WB PAINT



DTM WB PAINT


PŘÍSADA		KONCENTRACE [%]
1	Water	6,0
2	EXOdis PC540a	0,8
3	ROKadis 900A/25	0,8
4	Defoamer	0,3
5	Titanium white	16,0
6	Luzenac 0	7,0
7	Hydrophilic fumed silica	0,2
8	EXOhib PC108	1,6
9	Water	5,0
10	Alberdingk AC 2403	55,0
11	Coalescent	2,2
12	Surface wetting agent	0,2
13	EXOhib PC500	0,4
14	HEUR additive I (50% solution)	4,0
15	HEUR additive II (50% solution)	0,1
16	Biocide	0,1
17	Defoamer	0,3



Viskozita	Brookfield, S64, 20 ot./min	3300 mPa·s
Přilnavost po 48 hodinách Machu testu*	ISO 2409	0
Přilnavost před Machu testem*	ISO 2409	0
Puchýře po 48 hodinách testu Machu*	ISO 4628-2	3-3 (S3), zmizí po 24 hodinách
Rez po 48 hodinách testu Machu*	ISO 4628-3	Ri O

Postup:

1. Smíchejte složky 1–4.
2. Pomalu za stálého míchání přidávejte složky 5–7 a míchejte, dokud nezískáte homogenní kapalinu.
3. Melte, dokud nedosáhnete požadované jemnosti.
4. Přidejte složky 8–17 do pigmentové kaše a míchejte, dokud nezískáte homogenní kapalinu.
5. * Vzorky povlaků nanesených na ocelové desky byly ponořeny na 48 hodin při 40 °C do Machuova roztoku (50 g NaCl, 10 g kyseliny octové a 5 g 30% H₂O₂ rozpuštěných v 1 l destilované vody). 24 hodin testu Machu typicky odpovídá 500 hodinám testu v solné mlze.

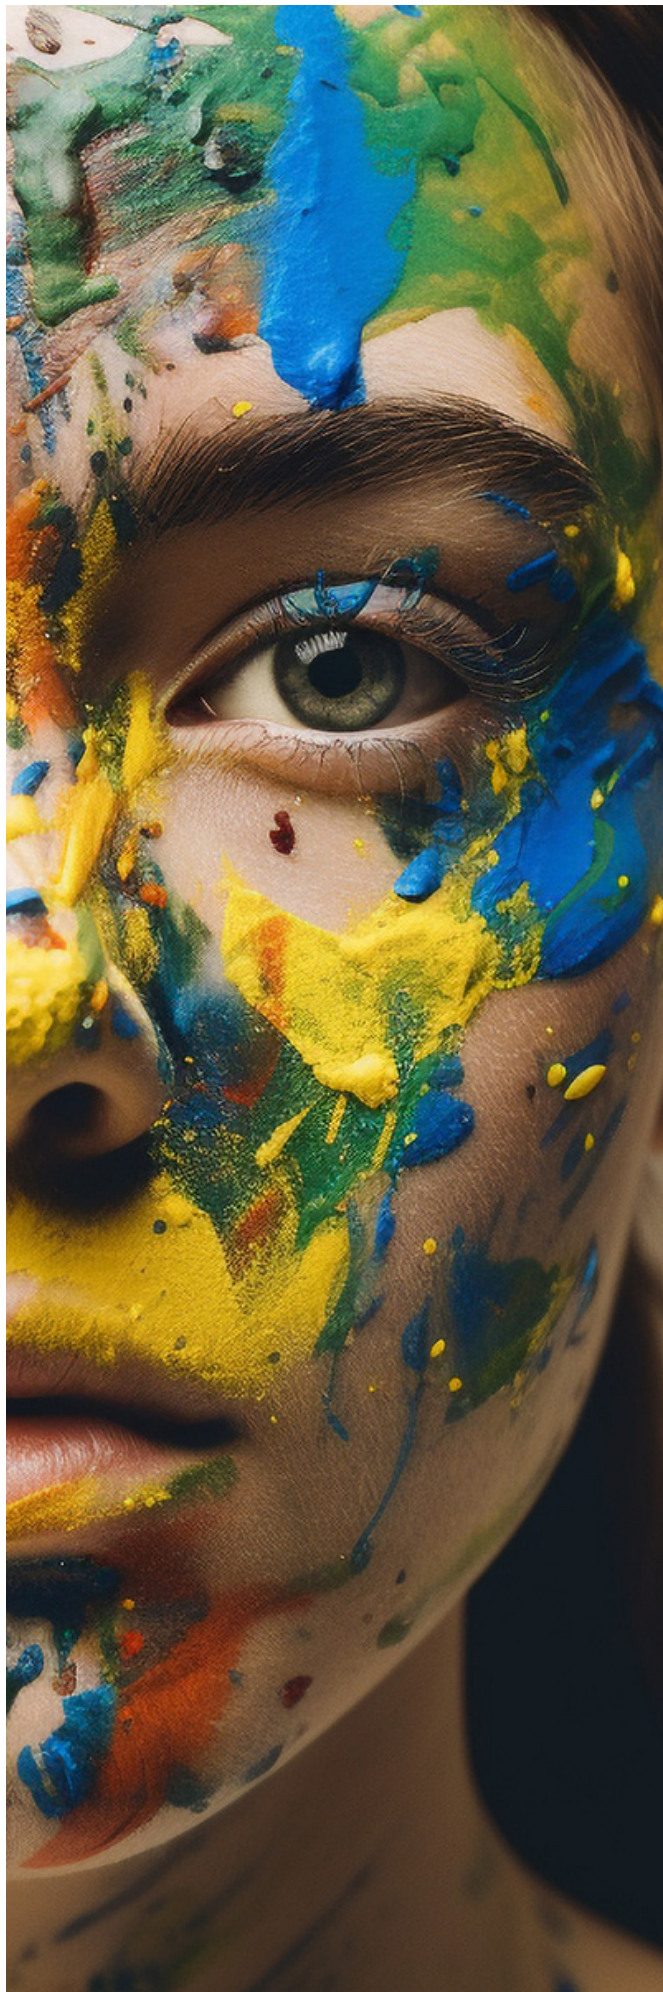

Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen. Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnosti PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte obchodní platformu skupiny
a prohlédněte si celou nabídku barev a laků.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polsko

e-mail: products@pcc.eu

