



## FARBEN UND BESCHICHTUNGEN PIGMENTKONZENTRATE



### ROTES PIGMENT 122, 25%

# ROTES PIGMENT 122, 25%

| KOMPONENTE |                 | KONZENTRATION [%] |
|------------|-----------------|-------------------|
| 1          | Water           | 61,3              |
| 2          | EXOdis PC416    | 8,0               |
| 3          | EXOplast OTE3   | 5,0               |
| 4          | Pigment Red 122 | 25,0              |
| 5          | Defoamer        | 0,6               |
| 6          | Biocide         | 0,1               |



|                                       |                           |           |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Viskosität                            | Brookfield, S34, 20 U/min | 930 mPa·s |
| Farbstärke der<br>WB-<br>Beschichtung | Spektralphotometrie       | ....      |


## Verfahren:

1. Die Bestandteile 1-3 und 2/3 des Entschäumers miteinander vermischen.

2. Langsam das Pigment und das Siliciumdioxid (bei anorganischen Pigmenten) unter Rühren hinzufügen, bis eine homogene Flüssigkeit entsteht.
3. Mahlen, bis die gewünschte Dicke erreicht ist.

4. Das restliche 1/3 des Entschäumers und der bioziden Substanz zugeben und 10 Minuten lang rühren.



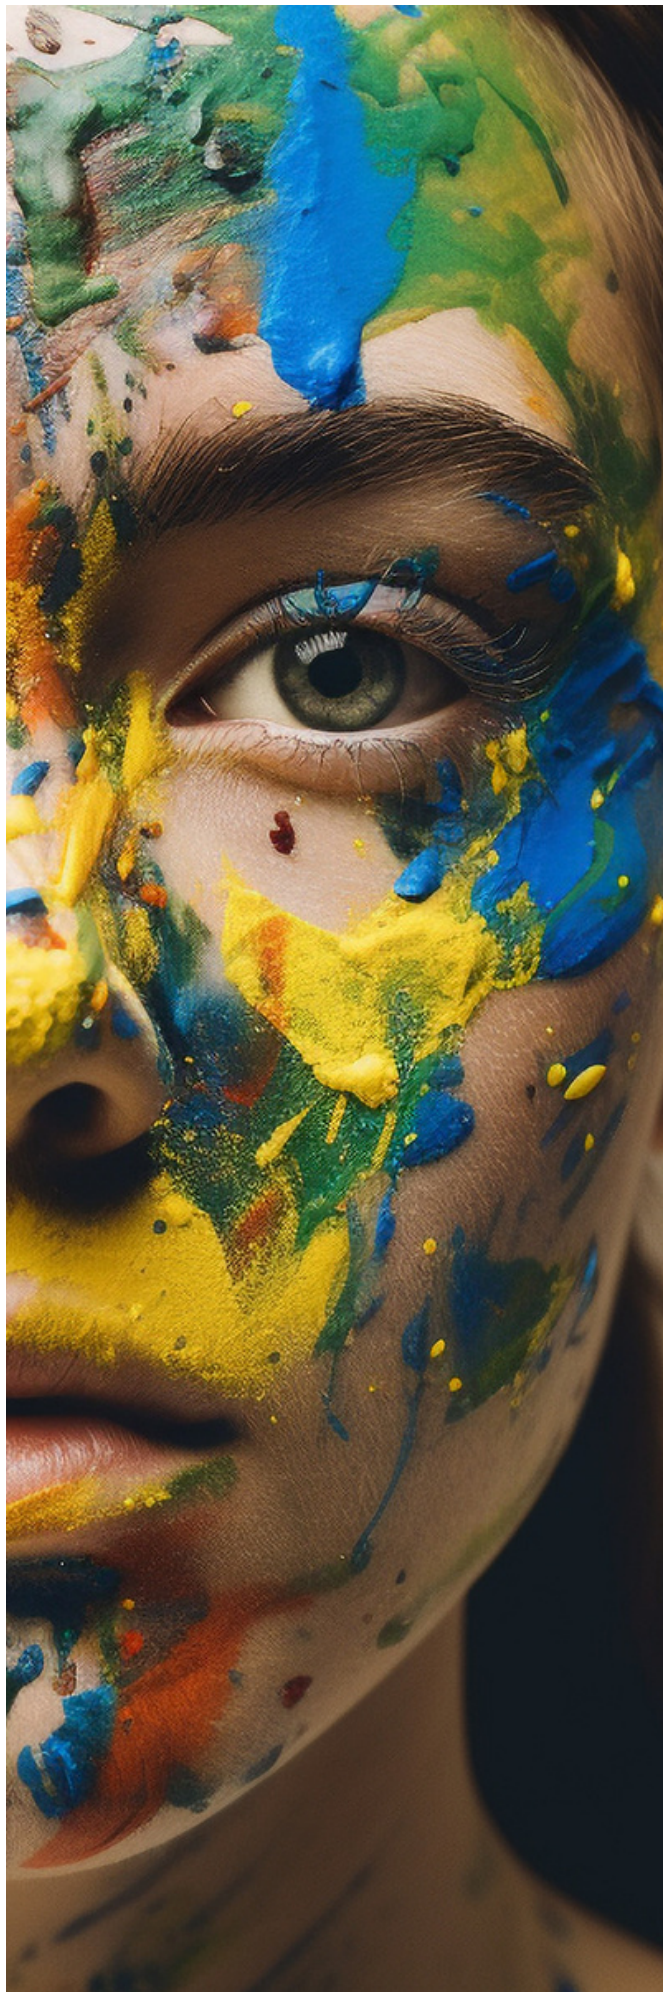

Die Informationen im Katalog sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, sollten aber nur als einleitende Informationen betrachtet werden. Detaillierte Informationen über die Produkte sind in den TDS und MSDS verfügbar. Die Vorschläge für Produktanwendungen basieren auf unserem besten Wissen.

Die Verantwortung für die Verwendung der Produkte in Übereinstimmung mit der vorgeschlagenen Anwendung und für die Bestimmung der Produkteignung für Ihre eigenen Zwecke liegt beim Benutzer.

Alle Urheber-, Marken- und sonstigen geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte und die daraus resultierenden Nutzungsrechte an dieser Publikation und ihrem Inhalt sind auf die PCC Rokita SA, die PCC EXOL SA und andere Unternehmen der PCC-Gruppe oder deren Lizenzgeber übertragen worden. Alle Rechte vorbehalten.

Die Nutzer/Leser sind nicht berechtigt, diese Publikation ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu reproduzieren (ausgenommen die Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch) oder an Dritte weiterzugeben.

Die Erlaubnis zur Vervielfältigung für den persönlichen Gebrauch gilt nicht für Daten, die in anderen Veröffentlichungen, in elektronischen Informationssystemen oder in anderen Medienpublikationen verwendet werden. Die PCC Rokita SA und die PCC EXOL SA haften nicht für Daten, die von den Nutzern veröffentlicht werden.

Bitte besuchen Sie unsere Unternehmensplattform der Kapitalgruppe um die gesamte Palette der Produkte für Farben und Lacke.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

PCC-Gruppe  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polen

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

