



VERNICI E RIVESTIMENTI
VERNICI

VERNICE ECOLABEL PER INTERNI



VERNICE ECOLABEL PER INTERNI

INGREDIENTE		CONCENTRAZIONE [%]
1	Water	17,0
2	EXOdis PC540i	0,6
3	EXOdis PC185	0,2
4	Defoamer	0,2
5	Titanium white	14,0
6	Plastorit 0000	5,0
7	Calplex 2	10,0
8	Socal P-2	7,0
9	Talc MI5	7,0
10	Dorkafill H	7,0
11	Water	1,3
12	Hydroxyethylcellulose (1% aqueous solution)	10,0
13	Synexil SAB 05	20,0
14	Polyether thickener	0,4
15	Biocide	0,1
16	Defoamer	0,2



Classe di
resistenza al
lavaggio a
umido

IT 13300

II

Viscosità

Brookfield, S64, 20 giri/min

10200 mPa·s

Lucentezza a
85°

ISO 2813

2.7

Rapporto di
contrasto alla
resa 8 m²/l

ISO 6504-3

99,3%


Tasso di
diffusione con
rapporto di
contrasto
98,0%

ISO 6504-3

10 m²/l

Procedura:

1. Mescolare i componenti 1-4.
2. Aggiungere i componenti 5-10 lentamente, agitando, e mescolare fino ad ottenere un liquido omogeneo.
3. Macinare fino a raggiungere la finezza desiderata.
4. Aggiungere i componenti 11-16 alla sospensione del pigmento e mescolare fino ad ottenere un liquido omogeneo.

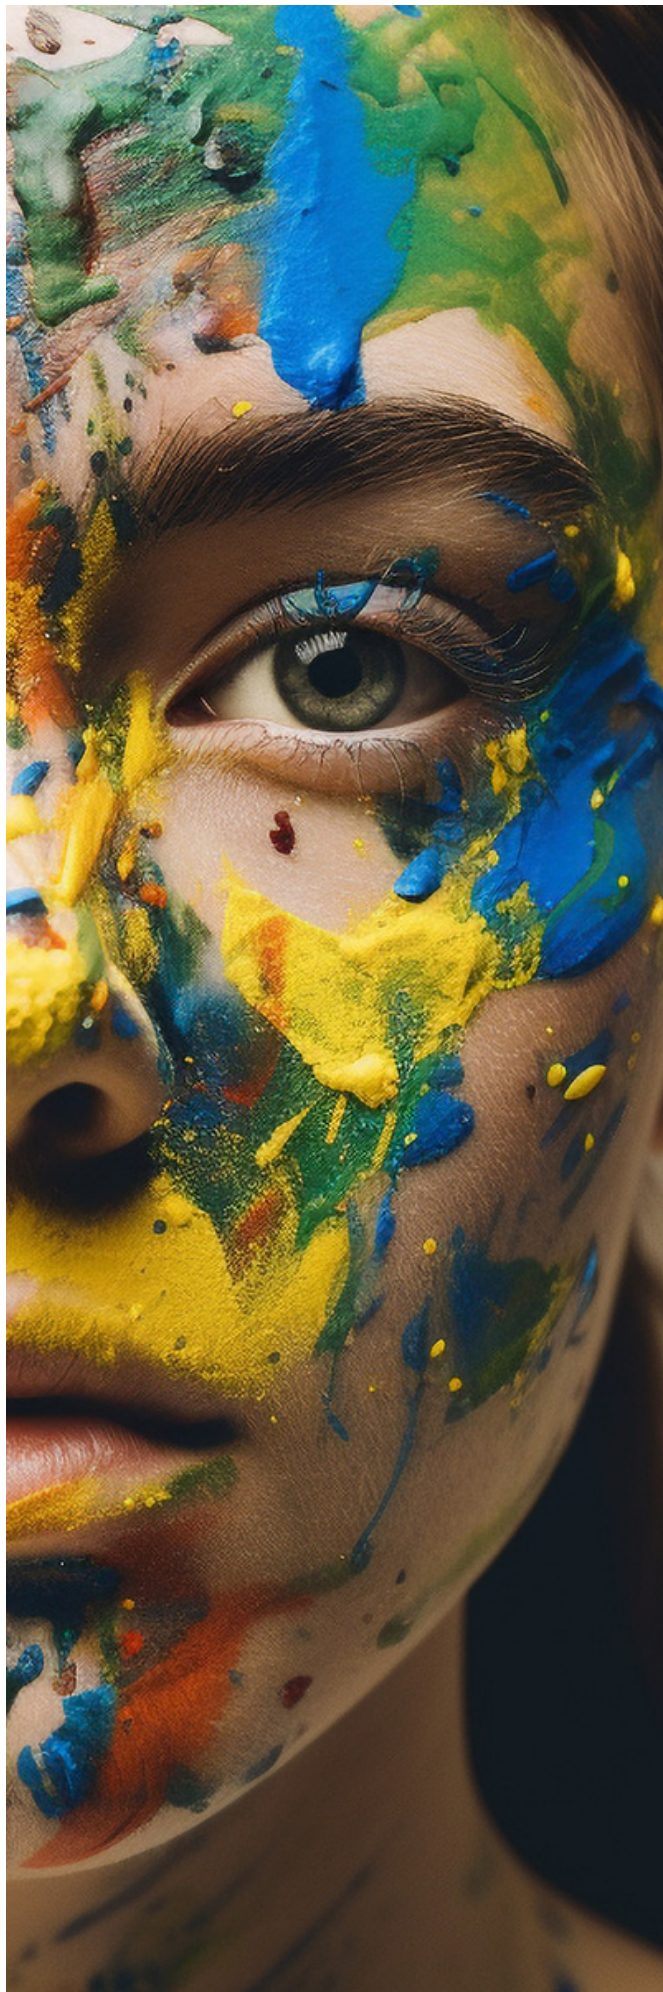

Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la piattaforma commerciale del gruppo per scoprire l'intera gamma di prodotti per la pittura e la verniciatura.

www.products.pcc.eu

Gruppo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonia

e-mail: products@pcc.eu

