



FARBY A NÁTERY
FARBY

DTM WB PAINT



DTM WB PAINT


INGREDIENT		KONCENTRÁCIA [%]
1	Water	6,0
2	EXOdis PC540a	0,8
3	ROKadis 900A/25	0,8
4	Defoamer	0,3
5	Titanium white	16,0
6	Luzenac 0	7,0
7	Hydrophilic fumed silica	0,2
8	EXOhib PC108	1,6
9	Water	5,0
10	Alberdingk AC 2403	55,0
11	Coalescent	2,2
12	Surface wetting agent	0,2
13	EXOhib PC500	0,4
14	HEUR additive I (50% solution)	4,0
15	HEUR additive II (50% solution)	0,1
16	Biocide	0,1
17	Defoamer	0,3



Viskozita	Brookfield, S64, 20 ot./min	3300 mPa·s
Pril'navosť po 48 hodinách Machu testu*	ISO 2409	0
Pril'navosť pred Machu testom*	ISO 2409	0
Tvorba pl'uzgierov po 48 hodinách testu Machu*	ISO 4628-2	3-3 (S3), zmizne po 24 hodinách
Hrdza po 48 hodinách testu Machu*	ISO 4628-3	Ri O

Postup:

1. Zmiešajte zložky 1–4.
2. Pomaly za stáleho miešania pridávajte zložky 5–7 a miešajte, kým nevznikne homogénna kvapalina.
3. Brúste, kým nedosiahnete požadovanú jemnosť.
4. Pridajte zložky 8–17 do pigmentovej kaše a miešajte, kým nevznikne homogénna kvapalina.
5. * Vzorky povlakov nanesených na oceľové platne boli ponorené na 48 hodín pri 40 °C do roztoku Machu (50 g NaCl, 10 g kyseliny octovej a 5 g 30 % H₂O₂ rozpustených v 1 l destilovanej vody). 24 hodín testu Machu zvyčajne zodpovedá 500 hodinám testu soľným postrekom.

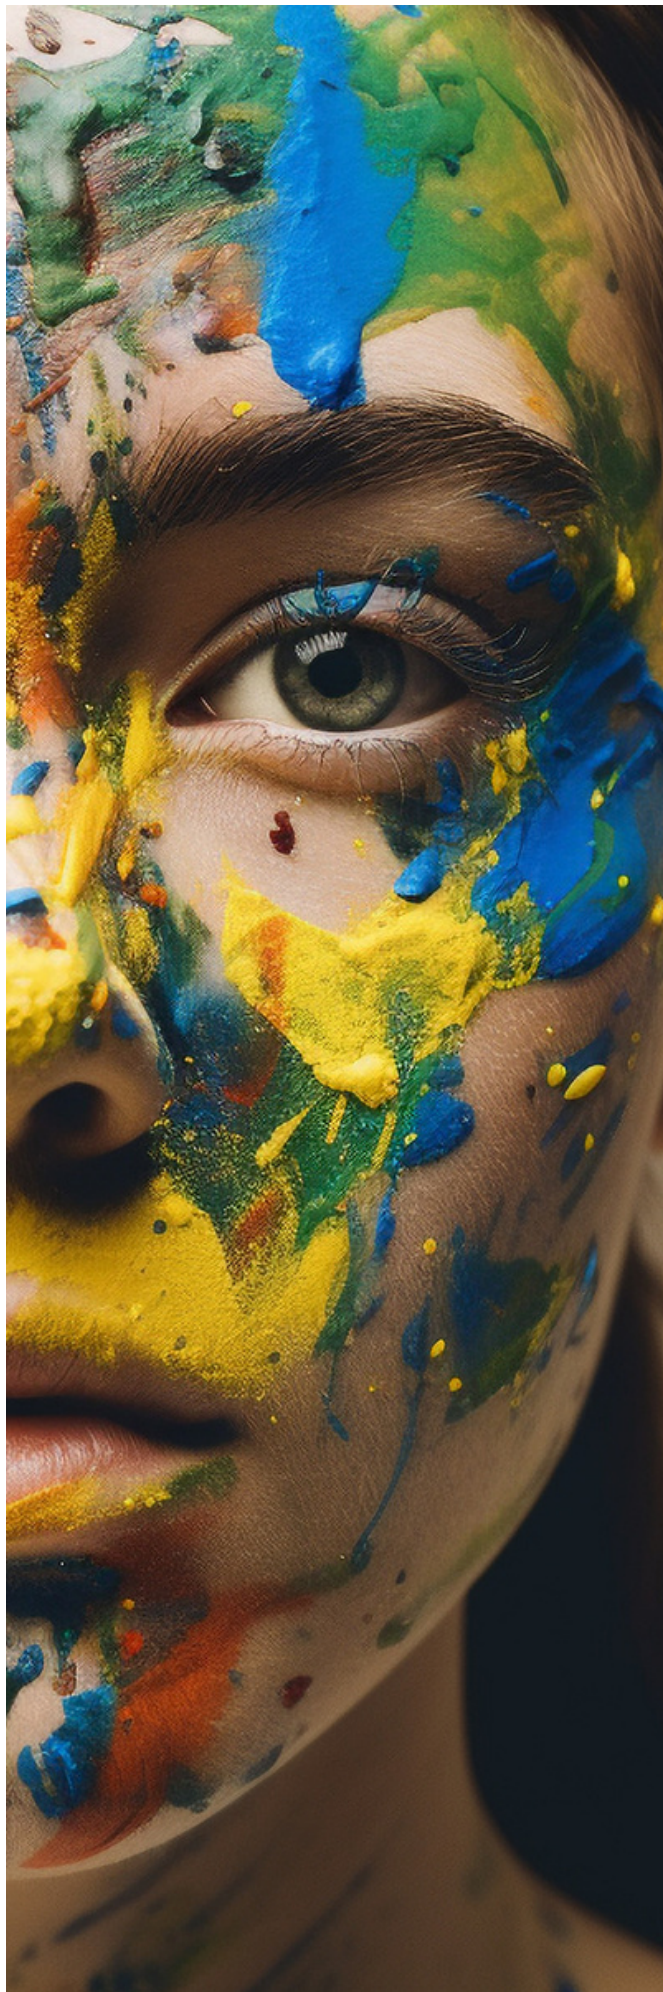

Text v tomto dokumente bol strojovo preložený.
Môže obsahovať chyby.

Informácie v katalógu považujeme za presné a podľa našich najlepších vedomostí, ale mali by sa považovať len za úvodné. Podrobné informácie o výrobkoch sú k dispozícii v TDS a MSDS. Návrhy na použitie výrobkov vychádzajú z našich najlepších znalostí.

Zodpovednosť za použitie výrobkov v súlade alebo v rozpore s navrhovaným použitím a za určenie vhodnosti výrobku na vlastné účely nesie používateľ.

Všetky autorské práva, práva na ochranné známky a iné práva duševného a priemyselného vlastníctva a z nich vyplývajúce práva na používanie tejto publikácie a jej obsahu boli prevedené na spoločnosti PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a iné spoločnosti skupiny PCC alebo jej poskytovateľov licencií. Všetky práva sú vyhradené.

Používatelia/čitatelia nie sú oprávnení reprodukovat túto publikáciu ako celok alebo jej časť, ani ju rozmnožovať (s výnimkou rozmnožovania pre osobnú potrebu) alebo prenášať na tretie strany.

Povolenie reprodukovat ju na osobné použitie sa nevzťahuje na údaje použité v iných publikáciách, v elektronických informačných systémoch alebo v iných mediálnych publikáciách. Spoločnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesú zodpovednosť za údaje zverejnené používateľmi.

Navštívte obchodnú platformu skupiny
a pozrite si celý sortiment farieb a lakov.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poľsko

e-mail: products@pcc.eu

