



FARBEN UND BESCHICHTUNGEN  
**FARBEN**

## AUFSCHÄUMENDE FARBE WB



# AUFSCHÄUMENDE FARBE WB

| KOMPONENTE |                          | KONZENTRATION [%] |
|------------|--------------------------|-------------------|
| 1          | Water                    | 25,95             |
| 2          | Hydroxyethylcellulose    | 0,05              |
| 3          | EXOdis PC540i            | 0,60              |
| 4          | EXOdis PC416             | 0,20              |
| 5          | Defoamer                 | 0,30              |
| 6          | Titanium white           | 7,00              |
| 7          | APP                      | 22,00             |
| 8          | Pentaerythritol          | 8,00              |
| 9          | Melamine                 | 8,00              |
| 10         | Hydrophilic fumed silica | 0,10              |
| 11         | Osakryl OB               | 25,00             |
| 12         | Coalescent               | 1,50              |
| 13         | Roflam B7L               | 1,00              |
| 14         | Biocide                  | 0,10              |
| 15         | Defoamer                 | 0,20              |



|                |                           |             |
|----------------|---------------------------|-------------|
| Viskosität     | Brookfield, S64, 20 U/min | 11300 mPa·s |
| Haftfestigkeit | ISO 2409                  | 1           |
| Brandtest      | im Inneren                | Bestanden   |


## Verfahren:

1. Hydroxyethylcellulose in Wasser auflösen. Bestandteile 2-5 hinzufügen.

2. Langsam und unter Schütteln die Bestandteile 6-10 hinzufügen und rühren, bis eine homogene Flüssigkeit entstanden ist.
3. Mahlen, bis die gewünschte Dicke erreicht ist.

4. Die Bestandteile 11-15 zu der Pigmentsuspension geben und so lange rühren, bis eine homogene Flüssigkeit entstanden ist.



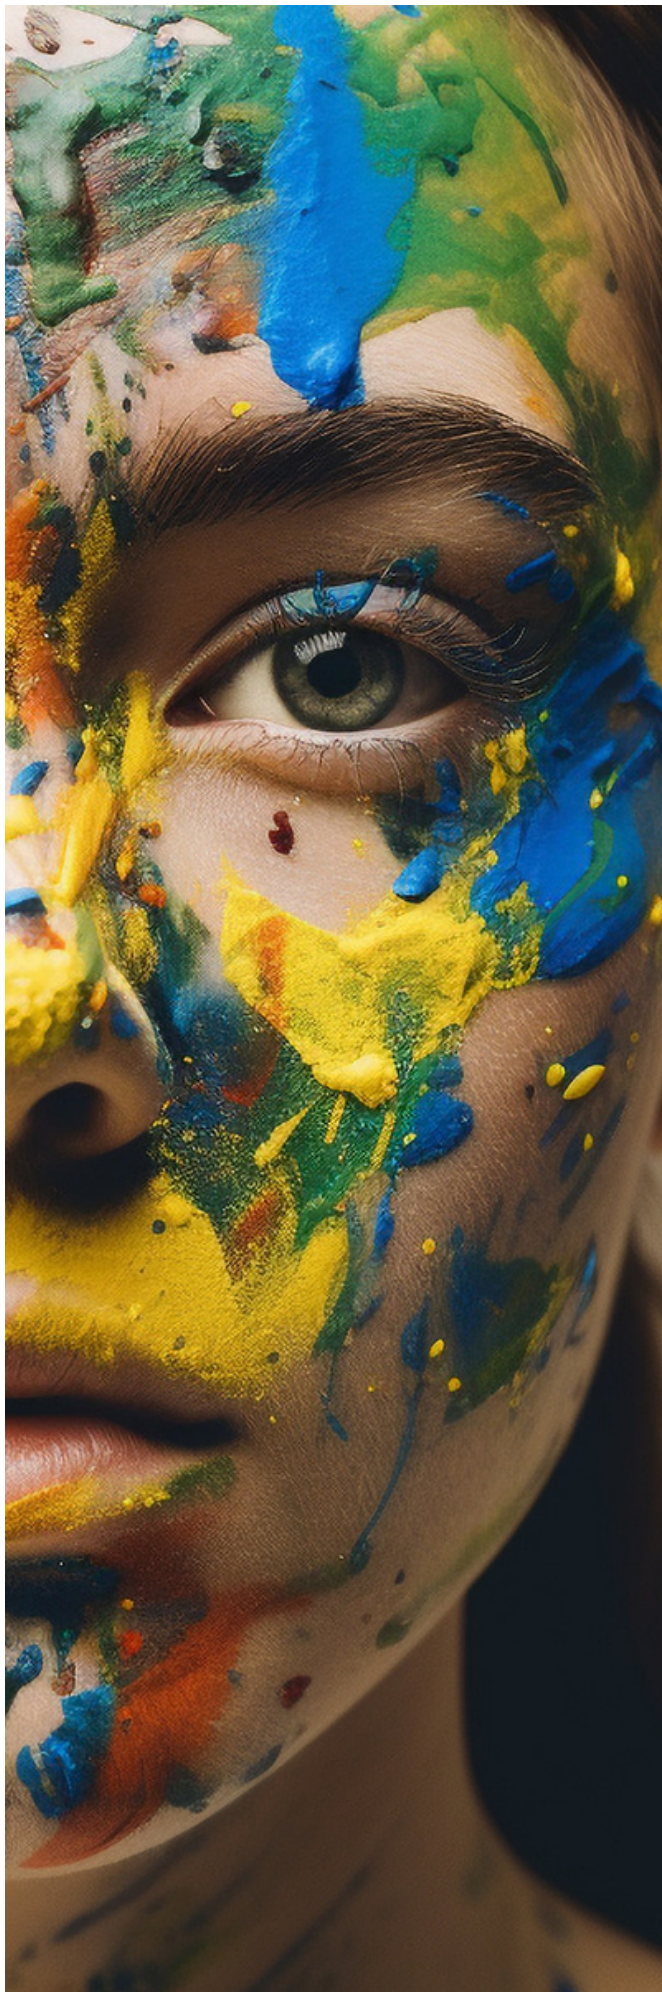

Die Informationen im Katalog sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, sollten aber nur als einleitende Informationen betrachtet werden. Detaillierte Informationen über die Produkte sind in den TDS und MSDS verfügbar. Die Vorschläge für Produktanwendungen basieren auf unserem besten Wissen.

Die Verantwortung für die Verwendung der Produkte in Übereinstimmung mit der vorgeschlagenen Anwendung und für die Bestimmung der Produkteignung für Ihre eigenen Zwecke liegt beim Benutzer.

Alle Urheber-, Marken- und sonstigen geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte und die daraus resultierenden Nutzungsrechte an dieser Publikation und ihrem Inhalt sind auf die PCC Rokita SA, die PCC EXOL SA und andere Unternehmen der PCC-Gruppe oder deren Lizenzgeber übertragen worden. Alle Rechte vorbehalten.

Die Nutzer/Leser sind nicht berechtigt, diese Publikation ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu reproduzieren (ausgenommen die Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch) oder an Dritte weiterzugeben.

Die Erlaubnis zur Vervielfältigung für den persönlichen Gebrauch gilt nicht für Daten, die in anderen Veröffentlichungen, in elektronischen Informationssystemen oder in anderen Medienpublikationen verwendet werden. Die PCC Rokita SA und die PCC EXOL SA haften nicht für Daten, die von den Nutzern veröffentlicht werden.

Bitte besuchen Sie unsere Unternehmensplattform der Kapitalgruppe um die gesamte Palette der Produkte für Farben und Lacke.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

PCC-Gruppe  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polen

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

