



FÄRGER OCH BELÄGGNINGAR
FÄRGER

DTM WB-FÄRG



DTM WB-FÄRG


INGREDIENS		KONCENTRATION [%]
1	Water	6,0
2	EXOdis PC540a	0,8
3	ROKAdis 900A/25	0,8
4	Defoamer	0,3
5	Titanium white	16,0
6	Luzenac 0	7,0
7	Hydrophilic fumed silica	0,2
8	EXOhib PC108	1,6
9	Water	5,0
10	Alberdingk AC 2403	55,0
11	Coalescent	2,2
12	Surface wetting agent	0,2
13	EXOhib PC500	0,4
14	HEUR additive I (50% solution)	4,0
15	HEUR additive II (50% solution)	0,1
16	Biocide	0,1
17	Defoamer	0,3



Viskositet	Brookfield, S64, 20rpm	3300 mPa·s
Vidhäftning efter 48 timmars Machu-test*	ISO 2409	0
Vidhäftning före Machu-test*	ISO 2409	0
Blåsbildning efter 48 timmars Machu-test*	ISO 4628-2	3-3 (S3), försvinner efter 24h
Rost efter 48 timmars Machu-test*	ISO 4628-3	Ri 0

Procedur:

1. Blanda komponenterna 1–4.
2. Tillsätt komponenterna 5–7 långsamt under omrörning och blanda tills en homogen vätska erhålls.
3. Mal tills önskad finhet uppnås.
4. Tillsätt komponenterna 8–17 till pigmentuppslamningen och blanda tills en homogen vätska erhålls.
5. * Prover av beläggningarna, applicerade på stålplåtar, nedsänktes i 48 timmar vid 40°C i en Machu-lösning (50 g NaCl, 10 g ättiksyra och 5 g 30% H₂O₂ löst i 1 L destillerat vatten). 24 timmar av Machu-testet motsvarar vanligtvis 500 timmars saltspraytest.

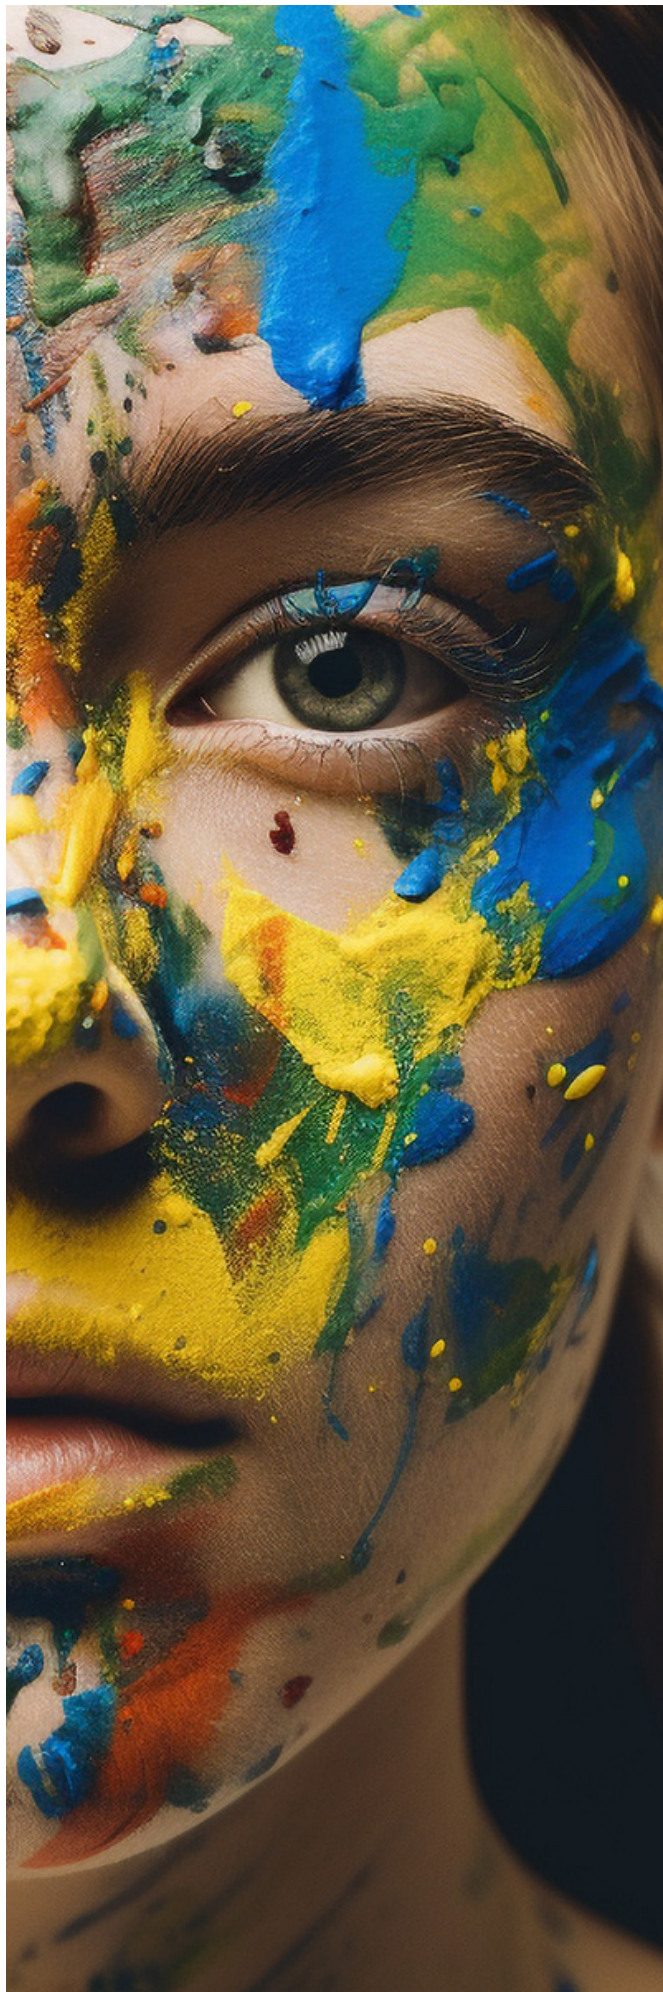

Texten i detta dokument har maskinöversatts.
Den kan innehålla fel.

Informationen i katalogen anses vara korrekt och så gott vi vet, men bör endast betraktas som en introduktion. Detaljerad information om produkterna finns i TDS och MSDS. Förslag på produkttillämpningar är baserade på vår bästa kunskap.

Ansvaret för att produkterna används i enlighet med eller på annat sätt med den föreslagna tillämpningen och för att fastställa produktens lämplighet för dina egna syften vilar på användaren.

All upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella och industriella rättigheter och de därav följande rättigheterna att använda denna publikation och dess innehåll har överförts till PCC Rokita SA, PCC EXOL SA och andra företag i PCC-koncernen eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehålls.

Användare/läsare har inte rätt att reproducera denna publikation helt eller delvis, inte heller har de rätt att reproducera den (med undantag för reproduktion för personligt bruk) eller överföra den till tredje part.

Tillståndet att reproducera den för personligt bruk gäller inte för uppgifter som används i andra publikationer, i elektroniska informationssystem eller i andra mediepublikationer. PCC Rokita SA och PCC EXOL SA ansvarar inte för uppgifter som publiceras av användare.

Besök koncernens affärsplattform för att ta del av hela utbudet av färg- och lackprodukter.

www.products.pcc.eu

PCC-gruppen
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-post: products@pcc.eu

