



BARVY A NÁTĚRY  
BARVY

## VNITŘNÍ EKOLABELOVÁ BARVA



# VNITŘNÍ EKOLABELOVÁ BARVA

	PŘÍSADE	KONCENTRACE [%]
1	Water	17,0
2	EXOdis PC540i	0,6
3	EXOdis PC185	0,2
4	Defoamer	0,2
5	Titanium white	14,0
6	Plastorit 0000	5,0
7	Calplex 2	10,0
8	Socal P-2	7,0
9	Talc M15	7,0
10	Dorkafill H	7,0
11	Water	1,3
12	Hydroxyethylcellulose (1% aqueous solution)	10,0
13	Synexil SAB 05	20,0
14	Polyether thickener	0,4
15	Biocide	0,1
16	Defoamer	0,2



Třída odolnosti  
proti mokrému  
drhnutí EN 13300

II

Viskozita Brookfield, S64, 20 ot./min

10200 mPa·s

Lesk při 85° ISO 2813

2.7

Kontrastní  
poměr při  
vydatnosti 8  
m<sup>2</sup>/l ISO 6504-3


99,3%

Rychlost šíření  
při  
kontrastním  
poměru 98,0 % ISO 6504-3

10 m<sup>2</sup>/l

## Postup:

1. Smíchejte složky 1–4.
2. Pomalu za stálého míchání přidávejte složky 5–10 a míchejte, dokud nevznikne homogenní kapalina.
3. Melte, dokud nedosáhnete požadované jemnosti.
4. Přidejte složky 11–16 do pigmentové kaše a míchejte, dokud nezískáte homogenní kapalinu.

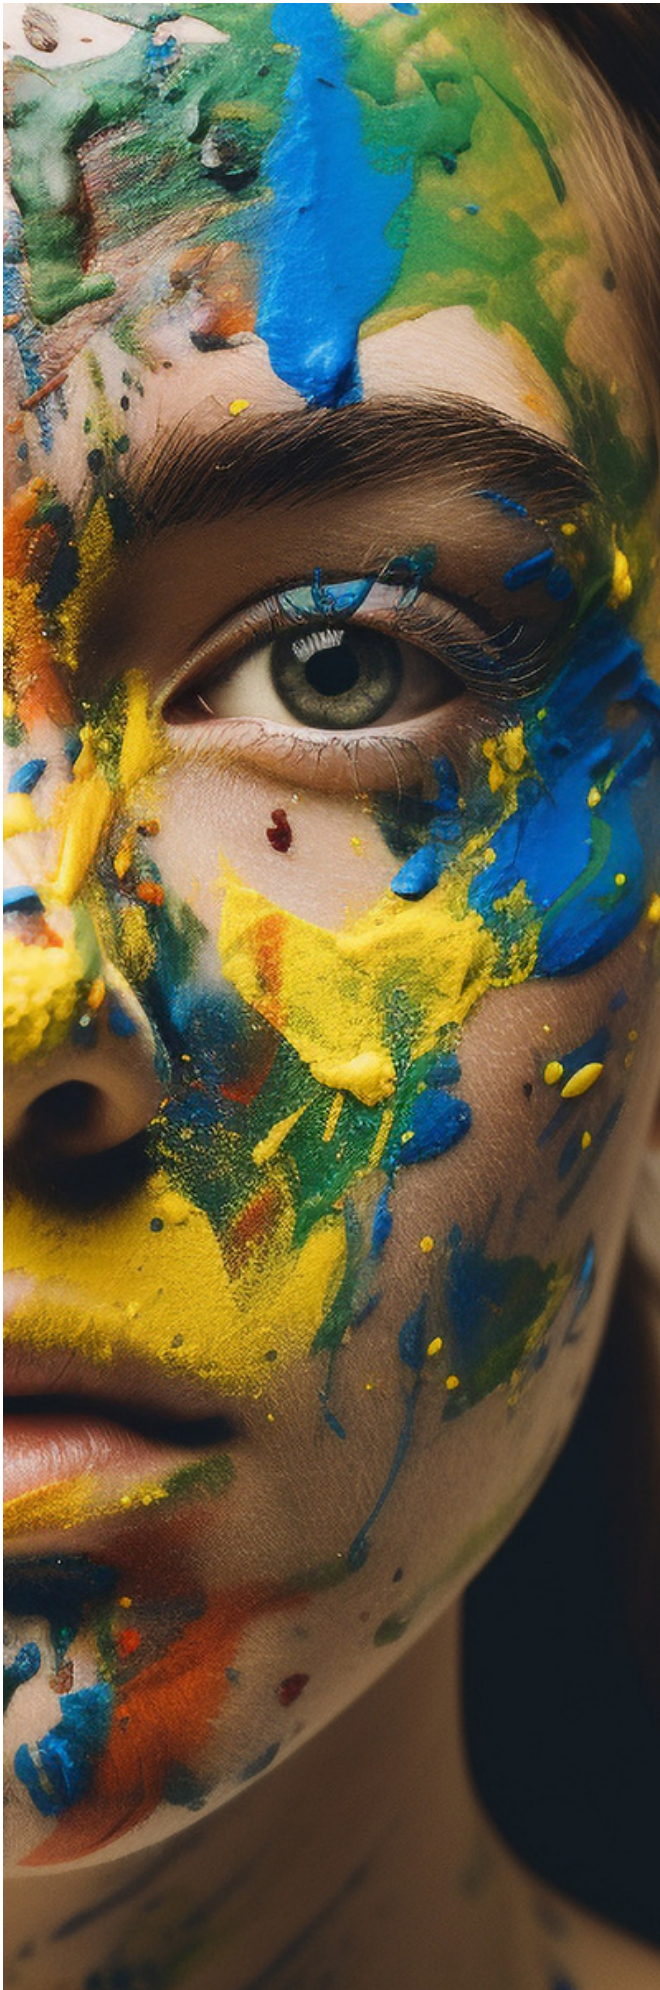

Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen. Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnosti PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte obchodní platformu skupiny  
a prohlédněte si celou nabídku barev a laků.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Skupina PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polsko

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

